

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность для нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Для улучшения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтовкой, подобранной по типу основания. Не допускается запыление и загрязнение загрунтованных поверхностей.



1. Очистить поверхность от пыли, грязи и отслаивающихся частиц.




2. Удалить старые лакокрасочные покрытия и жировые загрязнения.



3. Удалить пыль пылесосом или щеткой.



4. Обработать поверхность грунтовкой, подобранной по типу основания.

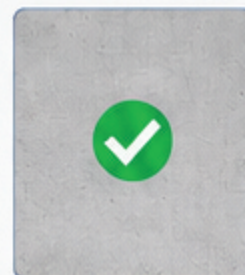

5. Дать грунтовке высохнуть. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 6,5–7,0 литров воды на 1 мешок смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 3 минут). Раствор выдерживается 2 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.



1. Налить в ёмкость чистую воду (6,5–7,0 л на 1 мешок смеси).



2. Засыпать смесь в воду.



3. Перемешивать механизированным способом до получения однородной массы (около 3 минут).



4. Выдержать раствор 2 мин.



5. Повторно перемешивать в течение 2 минут.



6,5–7,0 л воды на 1 мешок



Время перемешивания ≈ 3 мин



Время выдержки 2 мин



Повторное перемешивание 2 мин

3 НАНЕСЕНИЕ:

- Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение заявленной жизнеспособности после добавления смеси в воду (см. таблицу тех. характеристик). При потере подвижности раствора (в рамках жизнеспособности раствора), допустимо повторное перемешивание без добавления воды.
- Клеевой раствор наносится на поверхность и выравнивается зубчатым шпателем. Размер зубчатого шпателя следует подбирать по размеру плитки и качеству основания.
- Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавливается в него.
- Для получения максимального результата клеевой раствор следует наносить на обе поверхности – основание и облицовочный материал.
- Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24–48 ч) специальной смесью для затирки швов.
- Эксплуатация «теплого пола» допускается через 28 суток после облицовочных работ.
- При использовании смеси модификации «зима» нанесение раствора осуществлять в максимально короткие сроки. Толщина слоя раствора должна быть максимально допустимой. Дополнительно можно организовать защитные экраны (тепляки). Укрывать место проведения работ любым теплоизоляционным материалом от ветра и других воздействий окружающей среды на несколько дней.



4 РАСХОД СМЕСИ:



3,5–5,0 кг смеси на м² при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.

5 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:



Бумажные крафт-мешки - 25 кг. Срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур, в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.